

ISIRI

13502

1st. Edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۳۵۰۲

چاپ اول

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های
تحت فشار پلی‌اتیلنی (PE) - آزمون عدم
نشستی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

**Assembled joints between fittings and
polyethylene (PE) pressure pipes- Test of
leakproofness under internal pressure when
subjected to bending**

www.Rotengaran.ir

ICS:23.040.60

بهنام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه^{*} صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد نوشتہ شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آنها ناظرت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یک‌ها، کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی‌اتیلنی (PE) - آزمون عدم نشتی
تحت فشار داخلی و در معرض خمش»

سمت و/ یا نمایندگی

کارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

رئیس:

سنگ سفیدی، لاله
(فوق لیسانس شیمی)

دبیر:

کارشناس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ایمانی بیدگلی، فاطمه
(لیسانس مهندسی مکانیک)

مدیر کنترل کیفیت شرکت نیو

طیبی جاوید، الهام
(لیسانس مهندسی مکانیک)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی کاشان

آرین، محمدرضا
(لیسانس مهندسی مواد)

کارشناس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی کاشان

آسايی، آميتييس
(لیسانس شیمی)

مدیرعامل شرکت نورهان تدبیر

رحيميان، تقى
(فوق لیسانس مهندسی مکانیک)

مشاور راهبردی انجمن صنفی لوله و اتصالات PE

شبستری، سینا
(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

معاون مدیرعامل شرکت پارس اتصال شرق

عباسلو، عبدالله
(دکتراي مهندسي شيمى)

کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران

كريمى، عليرضا
(لیسانس مهندسی شیمی)

کارشناس واحد فنی و مهندسی گروه صنعتی آب حیات

يارقلی، حسين
(لیسانس مهندسی شیمی)

پیش گفتار

استاندارد " اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی‌اکریلیک (PE)- آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خم شدن" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در اجلاس ششصد و چهاردهمین کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ ۸۹/۱۱/۲۰ مورد تصویب قرار گرفته است، اینکه به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است:

ISO 3503: 1976, Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی‌اتیلنی (PE)- آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای بررسی عدم نشتی اتصالات مونتاژی (به جز اتصالات جوشی^۱) بین قطعات اتصال مکانیکی و لوله‌های پلی‌اتیلنی (PE) می‌باشد، وقتی که تحت فشار داخلی و در معرض خمش باشند. این استاندارد، روش‌های محاسبه شعاع میانگین خمش و نحوه اعمال این خمش را بیان می‌کند.

۲-۱ بررسی عدم نشتی تحت فشار داخلی، مطابق روش‌های ذکر شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۴۰ انجام می‌شود و برای لوله‌هایی با قطر اسمی حداقل تا 63 mm ($2\frac{1}{2} \text{ in}$) کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است. به این ترتیب آن مقررات جزئی از استاندارد محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

۲-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۴۰، اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی‌اتیلنی (PE)- آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی

۳ اصول آزمون

بررسی عدم نشتی یک اتصال مونتاژی شامل یک قطعه لوله و دو قطعه اتصال وصل شده در دو انتهای است که متناظر با طول آزاد L به آن خمش اعمال می‌شود.

این خمش دارای شعاع میانگینی است که بر اساس قطر و فشار اسمی لوله محاسبه می‌شود.

۴ وسایل

طرحی از تجهیزات مناسب در شکل ۱ نشان داده شده است.

۴-۱ نمونه خمش، دارای طول تحمل کننده بار (I) برابر با سه چهارم طول آزاد بین قطعات اتصال یعنی معادل $7/5$ برابر قطر خارجی اسمی لوله.


این طول تحمل (I) با توجه به مقادیر تعیین شده برای لوله تحت آزمون، باید شعاع خمشی معادل مقادیر زیر داشته باشد:

^۱ Fusion-welded joints

- ۱۵ برابر قطر خارجی اسمی برای لوله با فشار اسمی ۱ MPa (۱۰ bar) یا کمتر؛ -
- ۲۰ برابر قطر خارجی اسمی برای لوله با فشار اسمی بیشتر از ۱ MPa (۱۰ bar). -
- سیستم تنظیم فشار، مطابق ویژگی‌های ارایه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۴۰ ۲-۴

۵ آزمونه

آزمونه باید شامل یک لوله پلی اتیلنی از نوع و اندازه‌ای همسان با اتصالات مورد آزمون باشد. طول آن باید به اندازه‌ای باشد که طول آزاد L بین اتصالات، ۱۰ برابر قطر خارجی اسمی لوله باشد. مونتاژ اتصال باید طبق استانداردهای ملی یا دستورالعمل شرکت سازنده انجام شود، به نحوی که الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۴۰ را برآورده سازد.

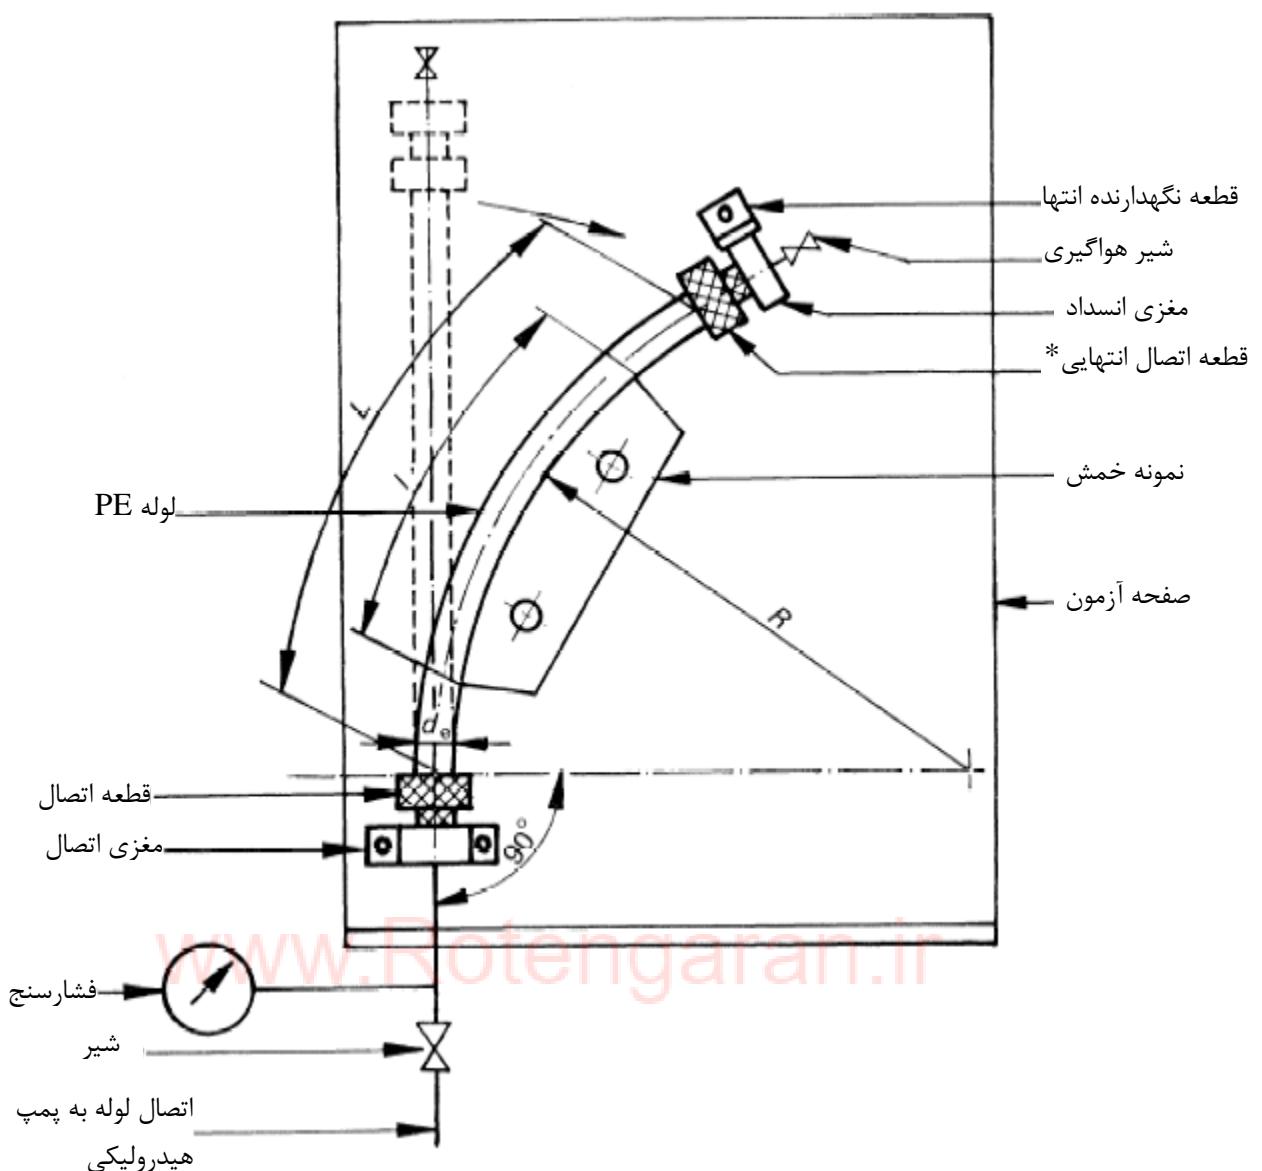

* قطعه اتصال انتهایی، فقط برای بستن آزمونه استفاده می‌شود.

شکل ۱- طرحی از تجهیزات مناسب

۶ روش انجام آزمون

آزمون باید در دمای $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ با شعاع خمش میانگینی (R)، معادل مقادیر زیر انجام شود:

- ۱۵ برابر قطر خارجی اسمی برای لوله با فشار اسمی ۱ MPa (۱۰ bar) یا کمتر؛

- ۲۰ برابر قطر خارجی اسمی برای لوله با فشار اسمی بیشتر از ۱ MPa (۱۰ bar).

بعد از مونتاژ، طول لوله باید به اندازه‌ای باشد که طول آزاد بین اتصالات ۱۰ برابر قطر اسمی آن باشد. آزمونه‌ها را بروی نمونه خمش به نحوی تنظیم کنید که:

- تنش‌های خمشی از طریق اتصالات محدود شوند؛

- لوله بگونه‌ای روی مقیاس نمونه خمش قرار گیرد که دو قسمت مساوی لوله آزاد به طوبی تقریبی

کل طول خمش سنج بروی لوله قرار می‌گیرد، بطوری‌که از هر دو انتهای آن، دو مقطع آزاد لوله

در فاصله طولی یکسان و حدود $\frac{1}{8}$ هر طرف طول آزاد باشد؛

- فشار هیدرواستاتیکی مطابق با ویژگی‌های استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۴۰ به مونتاژ اعمال

می‌شود. همچنین آزمون باید همراه با افزایش فشار باشد و تا ترکیدن لوله ادامه یابد.

آزمونه باید تحت فشار داخلی معادل سه برابر فشار اسمی و مطابق با ویژگی‌های ارایه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۴۰ به مدت حداقل ۱ h عاری از نشتی باشد.

۷ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

الف) ارجاع به این استاندارد ملی؛

ب) اعلام مردودی یا عدم مردودی اتصال طی دوره زمانی آزمون و تحت چه شرایطی؛

- اگر مونتاژ برای رسیدن به آزمون فشار مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۴۰ در ۱h مردود

شد، مشخص نمایید که آیا ناشی از نشتی اتصال یا ترکیدن لوله است و در چه فشاری رخ داده است؛

ج) جزئیات تغییر در روش آزمون که در این استاندارد بیان نشده است، همچنین شرایط بیرونی مشابه که برروی نتایج آزمون تاثیر گذارند.

در صورت عدم هرگونه نشتی اتصال در طول آزمون، آزمون باید "قابل قبول" اعلام شود.

www.Rotengaran.ir